I9　全芳香族ポリエステル

補正 ATR スペクトル

I9-101 POB	ポリ(*p* -ヒドロキシ安息香酸)

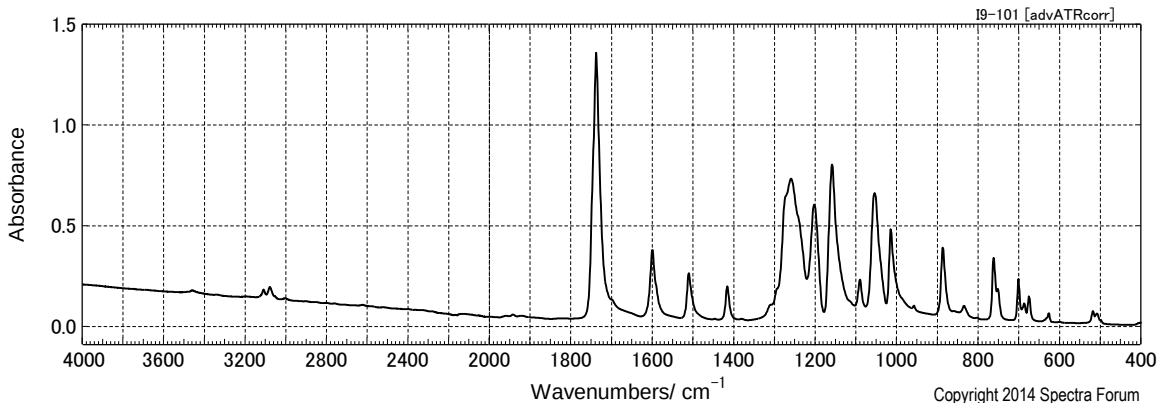

PT
1737
1599
1510
1259
1202
1158
1054
1014
886
761



I9-201 HBA/BP/TPA	液晶ポリエステルⅠ：エコノール®E2000	*p* -ヒドロキシ安息香酸/ビフェノール/テレフタル酸 から成るコポリエステル

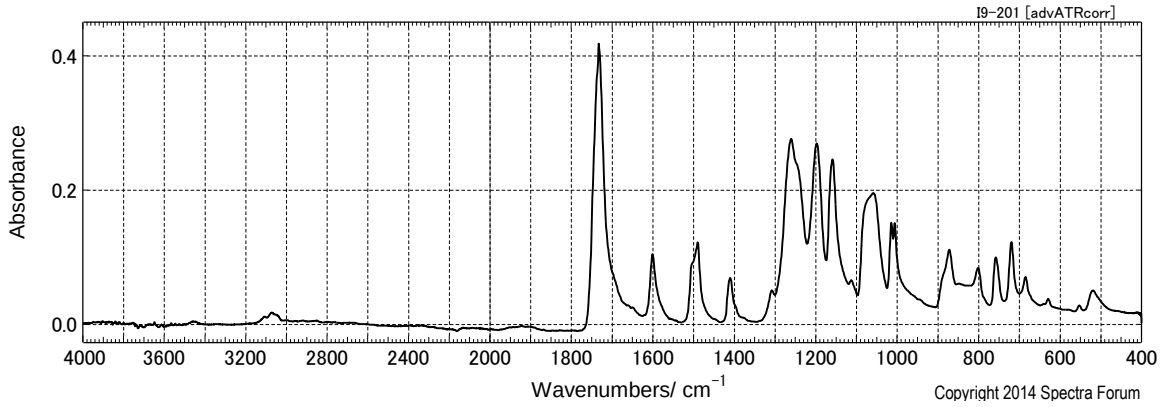

PT
1733
1601
1490
1260
1198
1159
1058
1014
872
719



50/25/25 by mol
43.2/33.1/23.7 by wt
（反応熱分解 GC）

I9-201a HBA/BP/TPA/IPA	液晶ポリエステルⅠ：Xydar® 85-82	*p* -ヒドロキシ安息香酸/ビフェノール/テレフタル酸/イソフタル酸系コポリエステル

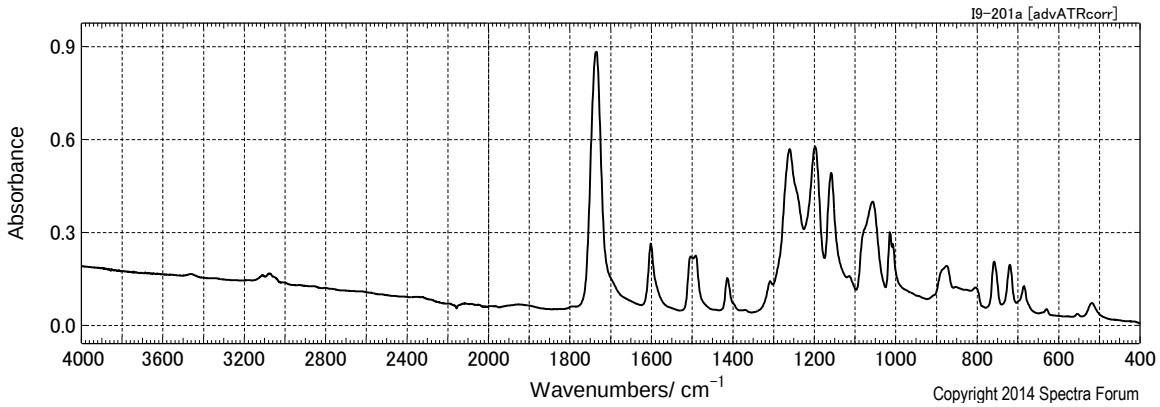

PT
1735
1601
1491
1260
1198
1158
1057
1014
758
720



61/20/13/6 by mol
53.8/27.5/12.8 by wt
（反応熱分解 GC）